


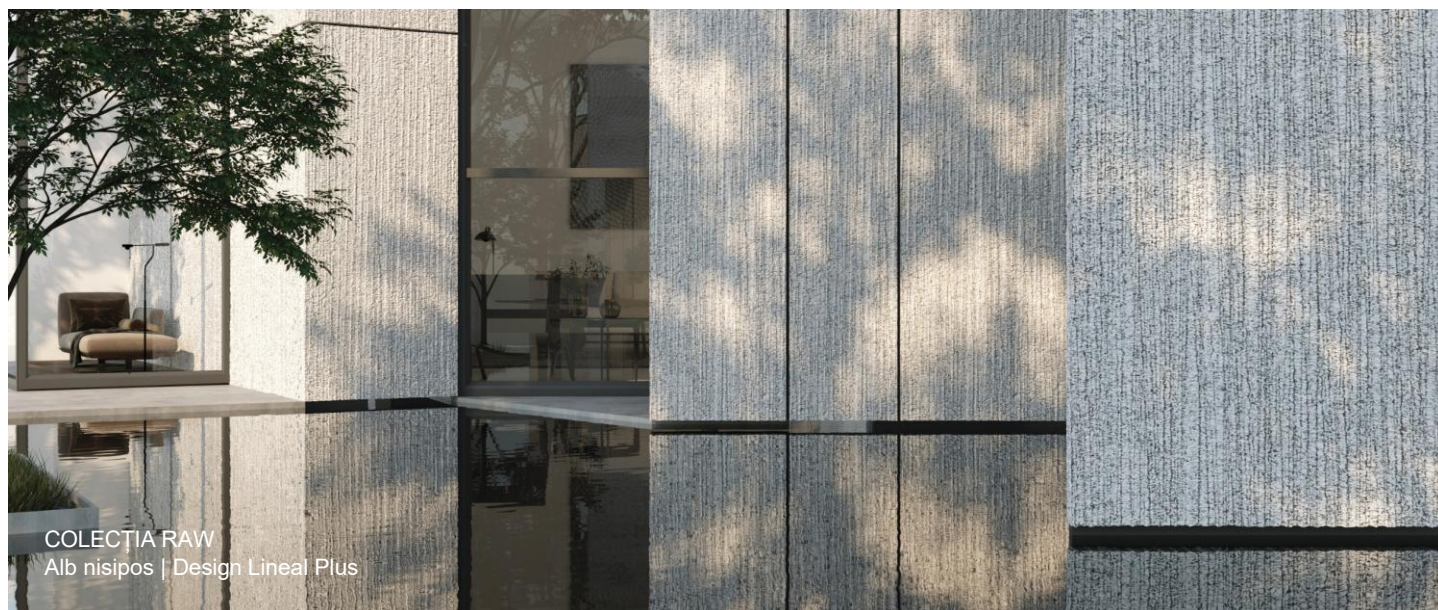

Alb nisipos | *Granit*

Test	Std.	Unitate	Valoare medie	Stare
Densitate uscată	EN 1936	(gr/cm3)	2,64	-
Densitate saturată	EN 1936	(gr/cm3)	2,65	-
Porozitate	EN 1936	(	1,19	-
Absorbția apei sub presiunea atmosferică	EN 13755	(	0,55	-
Absorbția capilară a apei	EN 1925	(Kg/m2)	1,2	-
Rezistență la încovoiere	EN 12372	(MPa)	12,05	Uscat
Rezistență la cristalizarea sării	EN 12370	(Pierdere de masă %)	-0,26	După 48 de cicluri
Rezistența la îngheț-dezgheț	EN 12371	(Pierdere în masă %)	0	După 48 de cicluri
Rezistență la acid (H2SO4)	EN 13919	(Pierdere de masă %)	0	După 48 de cicluri

Detalii

Formate disponibile | Plăci

Grosimi disponibile | 1 cm, 2 cm, 3 cm

Modele disponibile | Lineal Extreme Light, Lineal Plus, Oblique

Aplicații | Placări pentru pereți interiori și exteriori

Modele



Model Lineal Plus



Model Oblique